

# Programme de vérification INIES

## Attestation de vérification de la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)

Dans le cadre de la vérification de la FDES

Titre complet de la FDES : **Revêtement de sol PVC Expansé Relief (VER)  
< 2 kg/m<sup>2</sup> (Gamme bâtiment)**

Année de vérification : **2019 / mise à jour en 2021**

Numéro d'enregistrement : **3-1410:2018**

Version : **1.2**

Date d'édition de l'attestation de vérification : **11/04/2019, mise à jour le 28/09/2021**

Date de fin de validité : **Avril 2024**

Diffusée par : **KALEI  
11 bis, rue de Milan  
75009 Paris (France)**

Anis Ghoumidh, Engineeria, Vérificateur, titulaire de l'habilitation délivrée le 3 septembre 2014 et valable jusqu'en octobre 2023 atteste avoir exercé ma mission en toute indépendance et, sans préjudice des pouvoirs dont dispose l'État français pour la supervision du respect des exigences réglementaires :

- ne pas avoir identifié d'écart significatif aux prescriptions du Programme FDES et de la norme NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN, les éventuels écarts non significatifs sont listés dans le rapport de vérification ;
- que les données et les informations environnementales et sanitaires figurant dans la FDES susvisée sont plausibles pour le produit objet de la FDES, le propriétaire de la déclaration reste responsable de son intégrité.



ENGINEERIA EURL  
149 AVENUE DU MAINE  
75014 PARIS  
06 64 24 48  
RCS PARIS 525 16 384

Le 28 septembre 2021

Le vérificateur, Anis Ghoumidh

## FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

### Revêtement de sol PVC Expansé Relief (VER) < 2 kg/m<sup>2</sup> (Gamme bâtiment)

*Déclaration environnementale produit conforme aux normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1  
et à son complément national NF EN 15804/CN*



N° d'inscription INIES : 3-1410:2018  
FDES éditée en Avril 2019 (v1.1)  
Mise à jour en Septembre 2021 (v1.2)



REALISATION :

EVEA

11 rue Voltaire, 44000 Nantes

Tél. + 33 (0)2 28 07 87 00 - Fax. + 33 (0)2 40 71 97 41

[www.evea-conseil.com](http://www.evea-conseil.com)



## Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de KALÉI (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

Il est rappelé que les résultats de l'étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui ont été soumis au cours de l'étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.

De plus il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris isolément.

La norme NF EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des Catégories de Produits (RCP).

## Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1. Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu :  $2,53 \times 10^{-6}$  (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le gramme « g »,
- le litre « l »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- DVR : Durée de Vie de Référence
- UF : Unité Fonctionnelle
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur

## Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP:

*" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). "*

# SOMMAIRE

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction .....                                                                                                                                   | 4  |
| 1 Information générale.....                                                                                                                          | 5  |
| 2 Description de l'unité fonctionnelle : .....                                                                                                       | 7  |
| 3 Etapes du cycle de vie.....                                                                                                                        | 9  |
| 3.1 Etape de production, A1-A3 .....                                                                                                                 | 9  |
| 3.2 Etape de construction, A4-A5 .....                                                                                                               | 10 |
| 3.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7 .....                                                                        | 10 |
| 3.4 Etape de fin de vie C1-C4 : .....                                                                                                                | 11 |
| 3.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D .....                                                                                       | 11 |
| 4 Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie.....                                                                                       | 12 |
| 5 Résultat de l'analyse du cycle de vie .....                                                                                                        | 13 |
| 6 Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant la période d'utilisation..... | 18 |
| 6.1 Emissions dans l'air .....                                                                                                                       | 18 |
| 6.2 Sol et eau.....                                                                                                                                  | 18 |
| 7 Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments .....                                                                      | 19 |
| 8 Contribution environnementale positive .....                                                                                                       | 19 |

## INTRODUCTION

---

**Le cadre de validité utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale produit est basé sur le complément national NF EN 15804/CN.**

Un rapport d'accompagnement de la déclaration a été établi et il peut être consulté, sous accord de confidentialité, au siège de KALÉI

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de KALÉI.

Contact :  
Julie CHAMINADE

Coordonnées du contact :  
KALÉI  
11 bis rue de Milan  
75009 Paris  
[info@kalei-services.org](mailto:info@kalei-services.org)  
01.44.01.16.44

# 1 INFORMATION GENERALE

1. Nom et adresse du déclarant :

**KALÉI**

11 bis rue de Milan

75009 Paris

France

2. Les sites des fabricants pour lequel la FDES est représentative :

Cette FDES est représentative des revêtements de sols PVC Expansé Relief (VER) (gamme Bâtiment) d'une masse surfacique inférieure à 2 kg/m<sup>2</sup> commercialisés en France par les sociétés suivantes membres de KALÉI :

**B.I.G FLOORCOVERINGS (BEAULIEU)**, Rue de l'énergie, 59560 Comines, France

**FORBO FLOORING SYSTEMS**, 63 rue Gosset, BP 62717, 51055 Reims, France

**GERFLOR**, 50 Cours de la République, 69100 Villeurbanne, France

**IVC**, 130 boulevard de la Liberté, 59000 Lille, France

Pour chacune de ces sociétés, l'ensemble des sites de production a été étudié.

3. Cette FDES collective couvre le cycle de vie « du berceau à la tombe »

Cette FDES est une FDES collective. Les règles caractérisant l'inclusion des références à l'étude ont été définies en réalisant une analyse de sensibilité conformément à l'annexe L du complément national NF EN 15804/CN. Les impacts étant homogènes pour ce type de produit les valeurs des impacts déclarés dans cette FDES correspondent au produit moyen. Ce produit type est construit en réalisant la moyenne arithmétique de chacun des paramètres constituant les produits de l'échantillon.

Le domaine de validité des paramètres sensibles est présenté dans le tableau suivant :

| Paramètre sensible           | Unité             | Max      | Moyenne  |
|------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Masse                        | kg/m <sup>2</sup> | 2,00E+00 | 1,85E+00 |
| PVC – Procédé émulsion       | kg/kg de produit  | 4,11E-01 | 3,34E-01 |
| Plastifiant Aromatique para  | kg/kg de produit  | 1,66E-01 | 9,20E-02 |
| Plastifiant Aromatique Ortho | kg/kg de produit  | 2,36E-01 | 6,61E-02 |
| Plastifiant Benzoate         | kg/kg de produit  | 1,15E-01 | 4,69E-02 |

**Tableau 1 : Domaine de validité des paramètres sensibles de la FDES**

Les seuls industriels autorisés à utiliser cette FDES sont ceux cités au §1.2, membres de KALÉI.

4. Date de publication : Avril 2019

5. Date de fin de validité : Avril 2024

6. Les références commerciales/identifications des produits couverts :

Les références commerciales couvertes par cette FDES sont disponibles sur le site de l'INIES dans l'onglet « Informations générales » à la ligne « Références commerciales couvertes », ainsi qu'auprès de KALÉI.

7. FDES **vérifiée**

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La norme NF EN 15804+A1 du CEN sert de RCP a).</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> interne <input checked="" type="checkbox"/> externe                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                    | <b>Vérification :</b><br>Nom du vérificateur : Anis GHOU MIDH (Engineeria)<br>Programme de vérification : Programme FDES-INIES<br>Adresse : Association HQE, 4 avenue du Recteur Poincaré - 75016 Paris.<br>Site web : <a href="http://www.inies.fr/accueil/">http://www.inies.fr/accueil/</a> |
| a) Règles de définition des catégories de produits<br>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

8. Circuit de distribution : Bien que ces produits soient très majoritairement uniquement vendus aux professionnels et pour certains fabricants uniquement aux professionnels (BtoB), il existe des cas particuliers et minoritaires où ceux peuvent être vendus aux particuliers (BtoC).

## 2 DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE :

### 1. Description de l'unité fonctionnelle

« Couvrir 1 m<sup>2</sup> de sol intérieur avec un revêtement de sol PVC expansé relief d'une masse surfacique inférieure à 2 kg/m<sup>2</sup> et participer à la décoration et au confort des locaux en assurant les performances décrites dans les normes européennes NF EN ISO 26986<sup>(1)</sup> et NF EN 14041<sup>(2)</sup>. Le revêtement répond au classement des locaux

- au plus U3P3 définis par le CSTB<sup>(3)</sup>

- ou au classement européen au plus 33 définis par la norme NF EN ISO 10874<sup>(4)</sup>. »


<sup>(1)</sup> NF EN ISO 26986 : Revêtements de sol résilients - revêtements de sol amortis à base de poly(chlorure de vinyle) expansé - spécifications

<sup>(2)</sup> NF EN 14041 : Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés - Caractéristiques essentielles

<sup>(3)</sup> Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux - e-Cahier du CSTB n° 3782\_v2 – Juin 2018

<sup>(4)</sup> NF EN ISO 10874 : revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés : classification

2. Description du produit : Les produits sont des revêtements de sol Vinyl Expansé Relief (VER). Ce sont des revêtements hétérogènes réalisés par enduction en plusieurs couches sur un envers en mousse avec parfois une armature de renfort en voile de verre. Les produits objets de cette étude sont présentés sous forme de rouleaux à coller.

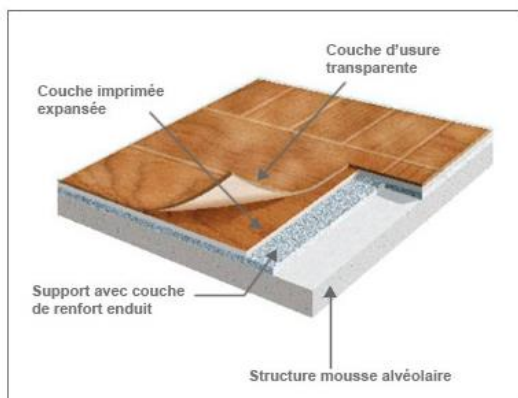

3. Description de l'usage du produit : les produits sont principalement installés dans les locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou en rénovation

4. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle :  
Les produits répondent à l'étiquetage sanitaire A+ (cf. paragraphe 7)

5. Description des principaux composants et matériaux du produit :

Les produits sont principalement composés de PVC, de charges (carbonate de calcium et/ou dolomite) et de plastifiants.

| Paramètre                               | Unité             | Valeur                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de produit ramené à l'UF       | kg/m <sup>2</sup> | 1,85E+00                                                                                                                                                              |
| Principaux constituants                 | -                 | PVC, charges, plastifiants                                                                                                                                            |
| Emballage de distribution               | -                 | Les rouleaux sont emballés dans des mandrins en carton fermés par des embouts en plastique. Le tout peut être enroulé dans du papier et mis sur des palettes en bois. |
| Carton                                  | kg/m <sup>2</sup> | 4,98E-02                                                                                                                                                              |
| Papier                                  | kg/m <sup>2</sup> | 4,28E-03                                                                                                                                                              |
| Palette bois                            | kg/m <sup>2</sup> | 1,62E-02                                                                                                                                                              |
| Polypropylène                           | kg/m <sup>2</sup> | 9,07E-04                                                                                                                                                              |
| PEHD                                    | kg/m <sup>2</sup> | 2,06E-03                                                                                                                                                              |
| PEBD                                    | kg/m <sup>2</sup> | 1,63E-03                                                                                                                                                              |
| Taux de chute lors de la mise en œuvre  | %                 | 10                                                                                                                                                                    |
| Taux de chute lors de la maintenance    | %                 | Non concerné.                                                                                                                                                         |
| Justification des informations fournies | -                 | Les informations sont fournies par les industriels de KALEI.                                                                                                          |


6. Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur, publiée par l'ECHA, à déclarer dans le cadre du règlement REACH à plus de 0,1% en masse.

7. Les retours d'expérience des fabricants permettent d'estimer la durée de vie de référence à 25 ans dans les conditions d'entretien préconisées par les fabricants.

| Paramètre                                                               | Unité  | Valeur                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie de référence                                               | Années | 25                                                                                                                          |
| Propriétés déclarées du produit (à la sortie d'usine) et finitions, etc | -      | Les propriétés déclarées des produits sont décrites dans Déclaration de Performance (DOP) conformément à la norme EN 14041. |
| Paramètres théoriques                                                   | -      | Produits conformes à la norme EN 14041.                                                                                     |
| Qualité présumée des travaux                                            | -      | La qualité des travaux est présumée conforme au DTU 53.2 « Revêtement de sol PVC collé »                                    |
| Environnement extérieur                                                 | -      | Les produits ne sont pas en contact avec l'environnement extérieur.                                                         |
| Environnement intérieur                                                 | -      | Un détail des émissions de polluants volatils du produit couvert par la FDES est donné dans le paragraphe 6.                |
| Conditions d'utilisation                                                | -      | L'utilisation des produits est supposée conforme aux préconisations des fabricants, voir Fiches Techniques des produits.    |

### 3 ETAPES DU CYCLE DE VIE

Diagramme du cycle de vie du produit :

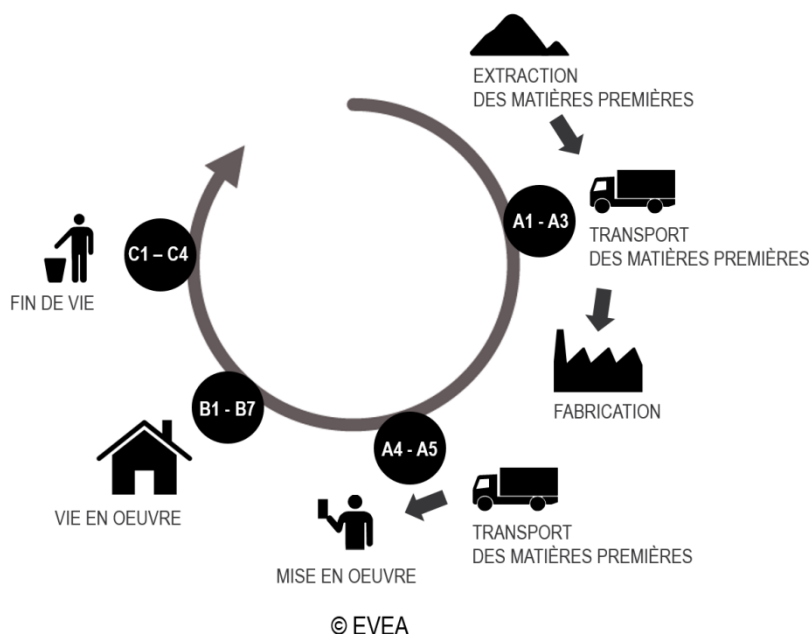

#### 3.1 Etape de production, A1-A3

Les étapes A1 à A3 comprennent tous les processus depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur transformation en usine. Les Revêtements de sol PVC VER < 2 kg/m<sup>2</sup> sont produits par enduction (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**) selon le procédé suivant :

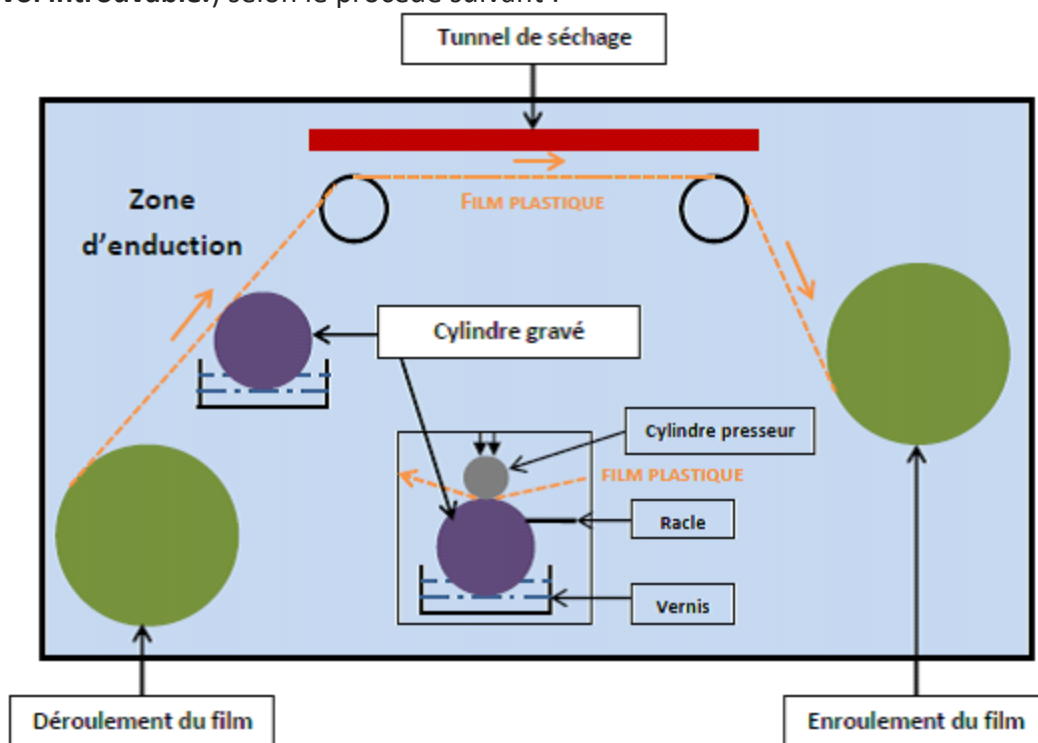


Figure 1 : Procédé d'enduction

### 3.2 Etape de construction, A4-A5

#### Transport jusqu'au chantier:

| Paramètre                                                           | Unité             | Valeur                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule | -                 | Les véhicules considérés sont des camions de type Euro 4 et de charge utile 16-32 tonnes.                            |
| Distance jusqu'au chantier                                          | km                | 626                                                                                                                  |
| Capacité d'utilisation                                              | %                 | 36<br>(donnée générique de la base de données Ecoinvent)                                                             |
| Masse volumique du produit transporté                               | kg/m <sup>3</sup> | 719 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                |
| Description du scénario                                             | -                 | Le produit est livré par camion de l'usine de fabrication jusqu'au chantier. La distance de transport est de 626 km. |

#### Installation dans le bâtiment:

| Paramètre                      | Unité             | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du scénario        | -                 | Les produits sont collés sur le sol à la main à l'aide d'une colle acrylique.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colle acrylique                | kg/m <sup>2</sup> | 2,50E-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chutes de produit              | %                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Déchets &amp; émissions</b> | -                 | Les emballages sont éliminés par enfouissement (50%) et incinération (50%). L'hypothèse est faite d'un transport de 30 km pour les déchets non dangereux enfouis et de 100 km pour l'incinération conformément au fascicule FD P01-015. Les pertes de produits sont considérées comme déchets non dangereux enfouis. |
| Pertes du produit (chutes)     | kg/m <sup>2</sup> | 1,85E-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets Carton                 | kg/m <sup>2</sup> | 4,28E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets Papier                 | kg/m <sup>2</sup> | 1,62E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets Palette bois           | kg/m <sup>2</sup> | 9,07E-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets Polypropylène          | kg/m <sup>2</sup> | 2,06E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets PEHD                   | kg/m <sup>2</sup> | 1,63E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchets PEBD                   | kg/m <sup>2</sup> | 4,98E-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

#### B1 Utilisation

Aucune valeur d'émission n'a pu être répertoriée lors de la collecte des données.

**B2 Maintenance:**

| Paramètre               | Unité                  | Valeur/description                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du scénario | -                      | Le scénario d'entretien défini est le suivant <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage d'aspirateur 3 fois par semaine</li> <li>• Lavage à plat 2 fois par semaine</li> </ul> |
| Eau                     | kg/m <sup>2</sup> /an  | 1,38E+01 soit 3,44E+02 kg/m <sup>2</sup> sur la DVR                                                                                                                                   |
| Produit nettoyant       | kg/m <sup>2</sup> /an  | 1,03E+00 soit 2,58E+01 kg/m <sup>2</sup> sur la DVR                                                                                                                                   |
| Electricité             | kWh/m <sup>2</sup> /an | 1,38E-01 soit 3,44E+00 kWh/m <sup>2</sup> sur la DVR                                                                                                                                  |

**B3 Réparation :**

Aucune réparation n'est jugée nécessaire sur la durée de vie de référence choisie.

**B4 Remplacement :**

Aucun remplacement n'est jugé nécessaire sur la durée de vie de référence choisie.

**B5 Réhabilitation :**

Aucune réhabilitation n'est jugée nécessaire sur la durée de vie de référence choisie.

**B6 – B7 Utilisation de l'énergie et de l'eau :**

Aucune consommation n'est jugée nécessaire sur la durée de vie de référence choisie.

**3.4 Etape de fin de vie C1-C4 :**

Le revêtement de sol est arraché à la main.

| Paramètre                                                    | Unité             | Valeur/description                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité collectée séparément                                | kg                | 2,10E+00                                                                                                                                                                                                                               |
| Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés | kg/m <sup>2</sup> | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantité destinée à la réutilisation                         | kg/m <sup>2</sup> | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantité destinée au recyclage                               | kg/m <sup>2</sup> | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantité destinée à la récupération d'énergie                | kg/m <sup>2</sup> | -                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantité de produit mise en décharge                         | kg/m <sup>2</sup> | 2,10E+00                                                                                                                                                                                                                               |
| Description du scénario                                      | -                 | Le produit est démonté à la main et enfouis comme déchet non dangereux.<br>Le transport des déchets en fin de vie est effectué par des camions de type Euro 4 et de charge utile 16-32 tonnes. Une distance de 30 km a été considérée. |

**3.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D**

Le module D n'est pas pris en compte dans cette étude.

## 4 INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCR utilisé</b>                                                                        | NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Critères de coupure</b>                                                                | La règle de coupure utilisée dans cette FDES est celle définie dans la norme NF EN 15804+A1. Par ailleurs, les intrants et extrants ont été pris en compte. Quand les matières premières n'ont pas de module dans la base ecoinvent, des modélisations spécifiques ont été effectuées.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frontières du système</b>                                                              | Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Allocations</b>                                                                        | L'allocation a été effectuée par chaque fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires</b> | <p>Données génériques issues de la base de données ecoinvent 3.6 « allocation cut-off by classification » datant de 2019.<br/>Le millésime des données des industriels va de 2015 à 2019.</p> <p>Logiciels utilisés :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SimaPro, logiciel d'analyse de cycle de vie (V9.1).</li><li>- Ev-DEC, (<a href="http://www.ev-dec.com">www.ev-dec.com</a>), développée par le cabinet conseil EVEA (<a href="http://www.evea-conseil.com">www.evea-conseil.com</a>), qui aide à la réalisation des FDES.</li></ul> |
| <b>Variabilité des résultats</b>                                                          | Dans le respect du complément national, un cadre de validité a été validé. Il a montré que les impacts moyens des références de l'échantillon analysés ne dépassent pas 1,4 fois les impacts moyens déclarés dans cette FDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5 RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

| Impacts environnementaux                                               | Etape de fabrication                       |              |                | Etape de mise en œuvre |                 | Etape de vie en œuvre |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie          |              |                           |             | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                        | A1 Approvisionnement en matières premières | A2 Transport | A3 Fabrication | A4 Transport           | A5 Installation | B1 Usage              | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction/démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Décharge |                                                          |
| Réchauffement climatique<br>kg CO <sub>2</sub> eq/UF                   | 4,04E+00                                   | 2,20E-01     | 6,97E-01       | 1,98E-01               | 1,15E+00        | 0,00E+00              | 3,76E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,03E-02     | 0,00E+00                  | 1,34E-01    | MNA.                                                     |
| Appauvrissement de la couche d'ozone<br>kg CFC 11 eq/UF                | 1,08E-06                                   | 4,05E-08     | 1,19E-07       | 3,65E-08               | 1,91E-07        | 0,00E+00              | 1,22E-06       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,91E-09     | 0,00E+00                  | 5,48E-09    | MNA.                                                     |
| Acidification des sols et de l'eau<br>kg SO <sub>2</sub> eq/UF         | 1,75E-02                                   | 8,79E-04     | 1,52E-03       | 7,70E-04               | 9,62E-03        | 0,00E+00              | 2,40E-02       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 4,02E-05     | 0,00E+00                  | 1,45E-04    | MNA                                                      |
| Eutrophisation<br>kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF            | 3,36E-03                                   | 1,53E-04     | 2,70E-04       | 1,36E-04               | 7,86E-04        | 0,00E+00              | 1,09E-02       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 7,12E-06     | 0,00E+00                  | 4,74E-05    | MNA                                                      |
| Formation d'ozone photochimique<br>C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq/UF | 3,63E-03                                   | 1,24E-04     | 4,34E-04       | 1,11E-04               | 1,05E-03        | 0,00E+00              | 3,47E-03       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 5,80E-06     | 0,00E+00                  | 4,32E-05    | MNA                                                      |
| Epuisement des ressources abiotiques (éléments)<br>kg Sb eq/UF         | 4,18E-04                                   | 6,02E-06     | 2,30E-05       | 5,45E-06               | 5,96E-05        | 0,00E+00              | 1,11E-04       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 2,85E-07     | 0,00E+00                  | 2,29E-07    | MNA                                                      |
| Épuisement des ressources abiotiques (fossiles)<br>MJ PCI/UF           | 8,05E+01                                   | 3,30E+00     | 1,06E+01       | 2,97E+00               | 1,92E+01        | 0,00E+00              | 6,24E+01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,55E-01     | 0,00E+00                  | 5,07E-01    | MNA                                                      |
| Pollution de l'eau<br>m <sup>3</sup> /UF                               | 5,84E+00                                   | 7,89E-02     | 5,47E-01       | 7,11E-02               | 1,28E+00        | 0,00E+00              | 3,38E+01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 3,71E-03     | 0,00E+00                  | 1,84E-02    | MNA                                                      |
| Pollution de l'air<br>m <sup>3</sup> /UF                               | 4,33E+02                                   | 2,46E+01     | 4,06E+01       | 2,21E+01               | 1,71E+02        | 0,00E+00              | 6,01E+02       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,15E+00     | 0,00E+00                  | 1,05E+01    | MNA                                                      |

| Utilisation des ressources                                                                                                                                                 | Etape de fabrication |              |                | Etape de mise en œuvre |                 | Etape de vie en œuvre |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie |              |                           |             | D Bénéfices et charges au-delà des |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | A1 Approvisionnement | A2 Transport | A3 Fabrication | A4 Transport           | A5 Installation | B1 Usage              | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction   | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Décharge |                                    |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières<br>MJ PCI/UF              | 9,14E+00             | 4,78E-02     | 2,17E+00       | 4,29E-02               | 2,05E+00        | 0,00E+00              | 5,61E+01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 2,24E-03     | 0,00E+00                  | 1,02E-02    | MNA                                |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières<br>MJ PCI/UF                                                                    | 1,62E-01             | 0,00E+00     | -5,88E-02      | 0,00E+00               | 1,04E-02        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)<br>MJ PCI/UF     | 9,30E+00             | 4,78E-02     | 2,12E+00       | 4,29E-02               | 2,06E+00        | 0,00E+00              | 5,61E+01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 2,24E-03     | 0,00E+00                  | 1,02E-02    | MNA                                |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières<br>MJ PCI/UF      | 5,18E+01             | 3,37E+00     | 1,19E+01       | 3,04E+00               | 8,39E+00        | 0,00E+00              | 1,41E+02       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 1,59E-01     | 0,00E+00                  | 5,20E-01    | MNA                                |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières<br>MJ PCI/UF                                                                | 3,80E+01             | 0,00E+00     | 1,79E+00       | 0,00E+00               | 1,34E+01        | 0,00E+00              | 3,46E+01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)<br>MJ PCI/UF | 8,98E+01             | 3,37E+00     | 1,36E+01       | 3,04E+00               | 2,18E+01        | 0,00E+00              | 1,76E+02       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 1,59E-01     | 0,00E+00                  | 5,20E-01    | MNA                                |
| Utilisation de matière secondaire<br>kg/UF                                                                                                                                 | 0,00E+00             | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables<br>MJ PCI/UF                                                                                                         | 0,00E+00             | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables<br>MJ PCI/UF                                                                                                     | 0,00E+00             | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                |
| Utilisation nette d'eau douce<br>m³/UF                                                                                                                                     | 1,09E-01             | 3,50E-04     | 8,13E-03       | 3,14E-04               | 2,82E-02        | 0,00E+00              | 3,90E-01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00            | 1,64E-05     | 0,00E+00                  | 5,50E-04    | MNA                                |

| Catégorie de déchets                 | Etape de fabrication                |              |                | Etape de mise en œuvre |                 | Etape de vie en œuvre |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie          |              |                           |             | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                                      | A1<br>Approvisionnement en matières | A2 Transport | A3 Fabrication | A4 Transport           | A5 Installation | B1 Usage              | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction/démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Décharge |                                                          |
| Déchets dangereux éliminés kg/UF     | 1,53E-01                            | 2,17E-03     | 2,08E-02       | 1,95E-03               | 1,09E-01        | 0,00E+00              | 1,96E-01       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,02E-04     | 0,00E+00                  | 6,29E-04    | MNA                                                      |
| Déchets non dangereux éliminés kg/UF | 1,21E+00                            | 1,76E-01     | 2,26E-01       | 1,60E-01               | 8,34E-01        | 0,00E+00              | 1,98E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 8,34E-03     | 0,00E+00                  | 2,11E+00    | MNA                                                      |
| Déchets radioactifs éliminés kg/UF   | 1,64E-04                            | 2,30E-05     | 4,88E-05       | 2,07E-05               | 6,17E-05        | 0,00E+00              | 1,64E-03       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 1,08E-06     | 0,00E+00                  | 3,13E-06    | MNA                                                      |

| Flux sortants                                                       |                | Etape de fabrication                |              |                | Etape de mise en œuvre |                 | Etape de vie en œuvre |                |               |                 |                   |                             |                         | Etape de fin de vie          |              |                           |             | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                                                     |                | A1<br>Approvisionnement en matières | A2 Transport | A3 Fabrication | A4 Transport           | A5 Installation | B1 Usage              | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction/démolition | C2 Transport | C3 traitement des déchets | C4 Décharge |                                                  |
| Composants destinés à la réutilisation<br>kg/UF                     |                | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |
| Matériaux destinés au recyclage<br>kg/UF                            |                | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 4,32E-02       | 0,00E+00               | 4,32E-03        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie<br>kg/UF             |                | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |
| Energie fournie à l'extérieur<br>(par vecteur énergétique)<br>MJ/UF | Electricité    | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |
|                                                                     | Vapeur         | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |
|                                                                     | Gaz de process | 0,00E+00                            | 0,00E+00     | 0,00E+00       | 0,00E+00               | 0,00E+00        | 0,00E+00              | 0,00E+00       | 0,00E+00      | 0,00E+00        | 0,00E+00          | 0,00E+00                    | 0,00E+00                | 0,00E+00                     | 0,00E+00     | 0,00E+00                  | 0,00E+00    | MNA                                              |

| Catégorie d'impact / flux                                                                                                                                     | Unité                                     | Total Fabrication | Total Mise en œuvre | Total Vie en œuvre | Total Fin de vie | Total Cycle de vie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Réchauffement climatique                                                                                                                                      | kg CO <sub>2</sub> eq/UF                  | 4,95E+00          | 1,35E+00            | 3,76E+00           | 1,45E-01         | 1,02E+01           |
| Appauvrissement de la couche d'ozone                                                                                                                          | kg CFC 11 eq/UF                           | 1,24E-06          | 2,27E-07            | 1,22E-06           | 7,39E-09         | 2,69E-06           |
| Acidification des sols et de l'eau                                                                                                                            | kg SO <sub>2</sub> eq/UF                  | 1,99E-02          | 1,04E-02            | 2,40E-02           | 1,86E-04         | 5,44E-02           |
| Eutrophisation                                                                                                                                                | kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF | 3,78E-03          | 9,22E-04            | 1,09E-02           | 5,45E-05         | 1,57E-02           |
| Formation d'ozone photochimique                                                                                                                               | Ethene eq/UF                              | 4,19E-03          | 1,16E-03            | 3,47E-03           | 4,90E-05         | 8,87E-03           |
| Epuisement des ressources abiotiques -éléments                                                                                                                | kg Sb eq/UF                               | 4,47E-04          | 6,50E-05            | 1,11E-04           | 5,14E-07         | 6,23E-04           |
| Epuisement des ressources abiotiques -fossiles                                                                                                                | MJ PCI/UF                                 | 9,44E+01          | 2,22E+01            | 6,24E+01           | 6,62E-01         | 1,80E+02           |
| Pollution de l'eau                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> /UF                        | 6,47E+00          | 1,35E+00            | 3,38E+01           | 2,21E-02         | 4,16E+01           |
| Pollution de l'air                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> /UF                        | 4,98E+02          | 1,93E+02            | 6,01E+02           | 1,17E+01         | 1,30E+03           |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières              | MJ PCI/UF                                 | 1,14E+01          | 2,09E+00            | 5,61E+01           | 1,24E-02         | 6,96E+01           |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières                                                                    | MJ PCI/UF                                 | 1,04E-01          | 1,04E-02            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 1,14E-01           |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)     | MJ PCI/UF                                 | 1,15E+01          | 2,10E+00            | 5,61E+01           | 1,24E-02         | 6,97E+01           |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières      | MJ PCI/UF                                 | 6,70E+01          | 1,14E+01            | 1,41E+02           | 6,79E-01         | 2,20E+02           |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières                                                                | MJ PCI/UF                                 | 3,98E+01          | 1,34E+01            | 3,46E+01           | 0,00E+00         | 8,78E+01           |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) | MJ PCI/UF                                 | 1,07E+02          | 2,48E+01            | 1,76E+02           | 6,79E-01         | 3,08E+02           |
| Utilisation de matière secondaire                                                                                                                             | kg/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables                                                                                                         | MJ PCI/UF                                 | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables                                                                                                     | MJ PCI/UF                                 | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Utilisation nette d'eau douce                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> /UF                        | 1,17E-01          | 2,85E-02            | 3,90E-01           | 5,67E-04         | 5,36E-01           |
| Déchets dangereux éliminés                                                                                                                                    | kg/UF                                     | 1,76E-01          | 1,11E-01            | 1,96E-01           | 7,31E-04         | 4,83E-01           |
| Déchets non dangereux éliminés                                                                                                                                | kg/UF                                     | 1,61E+00          | 9,93E-01            | 1,98E+00           | 2,12E+00         | 6,71E+00           |
| Déchets radioactifs éliminés                                                                                                                                  | kg/UF                                     | 2,36E-04          | 8,24E-05            | 1,64E-03           | 4,21E-06         | 1,97E-03           |
| Composants destinés à la réutilisation                                                                                                                        | kg/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Matériaux destinés au recyclage                                                                                                                               | kg/UF                                     | 4,32E-02          | 4,32E-03            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 4,75E-02           |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie                                                                                                                | kg/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Energie fournie à l'extérieure (électricité)                                                                                                                  | MJ/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Energie fournie à l'extérieure (vapeur)                                                                                                                       | MJ/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |
| Energie fournie à l'extérieure (gaz)                                                                                                                          | MJ/UF                                     | 0,00E+00          | 0,00E+00            | 0,00E+00           | 0,00E+00         | 0,00E+00           |

## 6 INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

---

### 6.1 Emissions dans l'air

#### **Emissions de COV et de formaldéhyde**

Les émissions de COV et de formaldéhyde ont été testées conformément à la norme ISO 16000.

Emissions de COVT dans l'air : mesure à 28 jours (série NF EN ISO 16 000) < 250 µg/m<sup>3</sup> –  
Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français.



Sources : Rapports d'essais

#### **Comportement face à la croissance fongique et bactérienne**

Aucun essai de croissance fongique et bactérienne n'a été réalisé sur les produits.

#### **Emissions radioactives naturelles des produits de construction**

Aucun essai d'émissions radioactives n'a été réalisé sur les produits.

#### **Emissions de fibres et de particules**

Aucun essai d'émissions de fibres et de particules n'a été réalisé pour les produits étudiés.

### 6.2 Sol et eau

Les produits ne sont pas en contact avec l'eau potable ni avec l'eau de ruissellement. Aucun essai n'a été réalisé sur les produits.

## 7 CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

---

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment**

Les revêtements de sol PVC ont une conductivité thermique de 0,25 W/m<sup>2</sup>.K suivant la norme NF EN ISO 10456, ce qui est compatible avec le chauffage au sol suivant les règles de l'art pour les différents types de planchers chauffants. Se référer aux fiches techniques pour plus d'informations.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment**

Pour la plupart des produits, l'efficacité acoustique au bruit de choc est d'au moins 13 dB suivant la norme NF EN ISO 717-2. Le niveau de sonorité à la marche peut être inférieur à 65 dB suivant la norme NF S 31-074. Certains produits peuvent être certifiés QB UPEC A+ (Ex NF UPEC A+) ou classés au plus 33 selon le référentiel européen NF EN ISO 10874.

Se référer aux fiches techniques pour plus d'informations.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment**

Les revêtements de sol ont des couleurs et des designs multiples qui participent à la décoration intérieure et au bien-être des personnes dans le bâtiment. Le design permet de contribuer à la visualisation de l'accessibilité des locaux.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment**

Les produits ne revendiquent aucune performance olfactive. Aucun essai n'a été réalisé.

## 8 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE POSITIVE

---

Toutes les usines de production des fabricants sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

Toutes les informations sur les labels et caractéristiques environnementales auxquelles répondent ces produits sont disponibles sur les sites

- [www.forbo.com/flooring/fr-fr](http://www.forbo.com/flooring/fr-fr)
- [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr)
- [www.bintg.com/fr](http://www.bintg.com/fr)
- [www.ivc-commercial.com/fr-fr](http://www.ivc-commercial.com/fr-fr)
- [www.solspvcpro.com/environnement-et-sante/collecte-et-recyclage.html](http://www.solspvcpro.com/environnement-et-sante/collecte-et-recyclage.html).